

**AUTENTICO**

**CAPATECT DEKORATIIVTEHNIKA**

**THE POWER OF SURFACE.**



# AUTENTICO

## KLASSIKALINE SILEBETOONI DISAIN

**Betoonist välimus on uusim trend kaasaegsete hoonete kujundamisel. Dekoratiivtehnika "Autentico" annab võimaluse luua silebetooni välimuse, mida on loomulikkuse poolest raske ületada. Töötlemise ja värvitooni variatsioonid annavad individuaalse disainivabaduse.**

### Aluspind

Capatect fassaadisüsteemid (ehitise välissoojustussüsteem mineraalse armeerimismassiga või krohvisüsteem monoliitkonstruktsioonidele koos täiendava armeerimiskihi ja klaaskiudvõrguga). Enne krohvi pealekandmist katta pind Caparol PutzGrund 610-ga.


### Materjal ja kulu

- Capatect ArmaReno 700, ca 3 kuni 4,5 kg/m<sup>2</sup>/töötapi kohta, max kihi paksus 3 mm
- Alternatiiv: Capatect Modellier- und Spachtelputz 134, ca 3 kuni 4,5 kg/m<sup>2</sup>/töötapi kohta, max kihi paksus 3 mm
- Histolith Antik-Lasur, värvitoon: Ferro 35 või Ferro 45, ca 100–150 ml/m<sup>2</sup>/töötapi kohta
- Histolith Sol-Silikat Fixativ, vastavalt vajadusele
- Histolith Volltonfarbe SI, vastavalt vajadusele

Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

### Tööriistad

- 1 Veneetsia kellu
- 2 Hammaskellu, 10 mm
- 3 Fassaadi pahtlilabidas
- 4 Hüdrokäs
- 5 Lasuuripintsel
- 6 Silekellu
- 7 Struktuurhari (plastist harjastega käsihari)  
Pahtlilabidas või löikenuga  
Vesilood

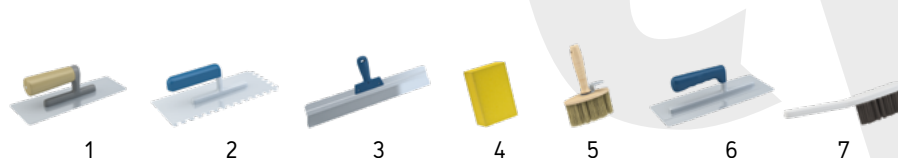

# AUTENTICO

## KLASSIKALINE SILEBETOONI DISAIN

### 1. Tööetapp

Caparol PutzGrund 610-ga kaetud armeerimiskihile kantakse Capatect ArmaReno 700 (või Capatect Modellier- und Spachtelputz 134) ja töödeldakse 10 x 10 mm hammaskelluga.

Pärast seda tasandatakse pind fassaadi pahtlilabidaga.

Pärast kergelt töötlemist struktureeritakse pind uuesti kergelt struktuurharjaga (plastist harjastega) ja pärast lühikest kuivamisaega (umbes 0,5 h sõltuvalt ilmastikutingimustest) silutakse silekelluga, et taastada betoonpinnale iseloomulik välimus. Pinna õõnsused ei tohi olla täiesti tasased. Need loovad pinnale iseloomuliku väljanägemise.

### 2. Tööetapp

Pärast täielikku kuivamist kaetakse pind kahes kihis Histolith Antik Lasur lasuuriga, mis on toonitud betoonhalli värvitooni. Selleks soovitame kasutada värvitoone Ferro 35 või Ferro 45. Olemasolevad õõnsused ja augud loovad intensiivse, kolmemõõtmelise välimuse. Betoonpinna viimistlemiseks lasuuriga soovitame pealekandmiseks järgmist segu:

1 osa Histolith AntikLasur + 1 osa segu, mis koosneb 2 osast Histolith Sol-Silikat Fixativist ja 1 osast veest. Lasuur kantakse pinnale lasuuripintsliga ning hõõrutakse pärast lühikest ooteaega švammiga. See võimaldab luua kontrasti kogu pinna ja augukeste, vuukide ja tekkinud pragude vahel.

Pärast kuivamist kantakse samal meetodil pinnale teine kiht lasuuri.

### Soovitused ja näpunäited

Sõltuvalt pinna suurusest tuleks see jagada asjakohasteks tööetappideks. Vajadusel võib Capatect ArmaReno 700 enne lasuuri pealekandmist kruntida seguga, mis koosneb: 1 osa Histolith Sol-Silikat Fixativ ja 1 osa vett. See pikendab töötlemisaega ja vähendab üleminekute nähtavust.

Enne dekoratiivtehnikaga alustamist on oluline jälgida, et tellingud oleksid fassaadist piisavalt suurel kaugusel, et võimaldada töövahenditega vaba töötamist/käsitsemist. See vähendab tellingute vaheliste üleminekute tekkimist.

Pinna katmisel lasuuriga veendu, et külgnevatel pindadel kasutatakse sama partii tooteid.

Kasutatud värvitoonid on vaid soovituslikud. Individuaalseid kliendisoove saab rakendada igal ajal. Soovitame alati teha soovitud dekoratiivtehnika näidis.

Näidatud pinnad on loodud trükitehnoloogiaga ja võivad oma värvi poolest erineda originaalviimistlustest.

Juhime tähelepanu, et need dekoratiivtehnika juhised on meie kogemuse kokkuvõte. See ei vabasta kohustusest enne tööle asumist aluspinda vastavalt oma teadmiste kontrollida ja professionaalselt hinnata, samuti vajadusel muid meetmeid rakendada. Capatect fassaadisüsteemi paigaldamisel, mille heledusaste HBW on < 20, võib vaja minna lisameetmeid. Pealekandmisel tuleb järgida kasutatud toodete tehnilises informatsioonis toodud juhiseid toote ja selle kasutamise kohta. Tehnilise teabe praeguse versiooni leiate veebisaidilt [www.caparol.ee](http://www.caparol.ee).