

TRAVERTIN

CAPATECT DEKORATIIVTEHNIKA

THE POWER OF SURFACE.



TRAVERTIN

LOODUSKIVI VÄLIMUS

Looduskivist pinnad on trendikad ja üha rohkem kliente soovib selliseid seinu hiljem oma elu- või tööruumidesse integreerida. Loodud pind on väga lähedane travertiinist kiviseinale ning avaldab muljet oma loomulikkuse ja samas vastupidavusega. Põhimõtteliselt saad valida mis tahes muu kivistruktuuri, suuruse ja värvi ning luua need vastavalt oma ideedele. Mida rohkem seda uurite, seda rohkem saate aru, et disainivõimalused on peaaegu piiramatud.

Aluspind

Capatect fassaadisüsteemid (ehitise välissoojustussüsteem mineraalse armeerimismassiga või krohvüsüsteem monoliitkonstruktsioonidele koos täiendava armeerimiskihi ja klaaskiudvõrguga). Enne krohvi pealekandmist katta pind Caparol PutzGrund 610-ga.


Materjal ja kulu

- Capatect ArmaReno 700: ca 3,0–5,0 kg/m²/ tööetapi kohta, max kihi paksus 3 mm
- Histolith Antik-Lasur: ca 100–150 ml/m²/tööetapi kohta
- Näidisvärvitoonid: Caparol Ceramic 10/Caparol Siena 85
- Histolith Sol-Silikat Fixativ, vastavalt vajadusele
- Histolith Volltonfarbe SI, vastavalt vajadusele

Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Tööriistad

- 1 Veneetsia kellu
- 2 Hammaskellu, 10 mm
- 3 Fassaadi pahtlilabidas
- 4 Hüdrokäs
- 5 Lasuuripintsel
- 6 Struktuurhari (plastist harjastega käsihari)
Pahtlilabidas või löikenuga
Vesilood

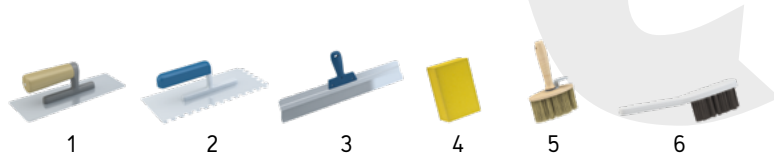

TRAVERTIN

LOODUSKIVI VÄLIMUS

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Tööetapp | <p>Caparol PutzGrund 610-ga kaetud armeerimiskihile kantakse Capatect ArmeReno 700 ja tasandatakse hammaskelluga.</p> <p>Pärast seda tasandatakse pind fassaadi pahtlilabidaga.</p> <p>Pärast pinna kergelt kuivamist töödeldakse see harjaga ja silutakse veneetsia kelluga, et imiteerida looduskivi olemust.</p> <p>Pinda ei pea täiesti siledaks töötlemata, vaid augukesed jm struktuur on iseloomulikud naturaalsele kivipinnale.</p> |
| 2. Tööetapp | <p>Kui struktureeritud pind on veidi kuivanud, loo loodi ja noa või kellu abil soovitud suuruse ja kujuga jaotus, mis jäljendab looduslike kiviplakkide välimust. Veendu, et vesiloodist ei jääks pinnale jälgi.</p> |
| 3. Tööetapp | <p>Pinna lasuuriga katmiseks soovitame kasutada järgmist kombinatsiooni: 1 osa Histolith Antik-Lasur + 1 osa segu, mis koosneb 2 osast Histolith Sol-Silikat Fixativist ja 1 osast veest).</p> <p>Värvitoonid segatakse käsitsi kasutades Histolith Volltonfarben täistoovvärve.</p> <p>VARIANT 1 üksikute kivide jaoks taustal -> 0,75 % Oxidbraun (oksiidpruun), 0,25 % Ocker (ooker)</p> <p>VARIANT 2 terve pinna värvimiseks -> 0,75 % Umbra (umbra), 0,25 % Ocker (ooker)</p> <p>Lasuur kantakse pinnale lasuuripintsliga ning hõõrutakse seejärel švammiga. See võimaldab luua kontrasti kogu pinna ja augukeste, vuukide ja tekkinud pragude vahel.</p> |
| Soovitused ja näpunäited | <p>Sõltuvalt pinna suurusest tuleks see jagada asjakohasteks tööetappideks. Vajadusel võib Capatect ArmaReno 700 enne lasuuri pealekandmist kruntida seguga, mis koosneb: 1 osa Histolith Sol-Silikat Fixativ ja 1 osa vett. See pikendab töötlemisaega ja vähendab üleminekute nähtavust.</p> <p>Enne dekoratiivtehnikaga alustamist on oluline jälgida, et tellingud oleksid fassaadist piisavalt suurel kaugusel, et võimaldada töövahenditega vaba töötamist/käsitsemist. See vähendab tellingute vaheliste üleminekute tekkimist.</p> <p>Pinna katmisel lasuuriga veendu, et külgnevatel pindadel kasutatakse sama partii tooteid.</p> |

Kasutatud värvitoonid on vaid soovituslikud. Individuaalseid kliendisoove saab rakendada igal ajal. Soovitame alati teha soovitud dekoratiivtehnika näidis.

Näidatud pinnad on loodud trükitehnoloogiaga ja võivad oma värvi poolest erineda originaalviimistlusest.

Juhime tähelepanu, et need dekoratiivtehnika juhised on meie kogemuse kokkuvõte. See ei vabasta kohustusest enne tööle asumist aluspinda vastavalt oma teadmistele kontrollida ja professionaalselt hinnata, samuti vajadusel muid meetmeid rakendada. Capatect fassaadisüsteemi paigaldamisel, mille heledusaste HBW on < 20, võib vaja minna lisameetmeid. Pealekandmisel tuleb järgida kasutatud toodete tehnilises informatsioonis toodud juhiseid toote ja selle kasutamise kohta. Tehnilise teabe praeguse versiooni leiate veebisaidilt www.caparol.ee.